


样品名称: 刚玉(平均结果)	测量时间: 2022/8/29 12:34:31	样品编号: BFA360#	测试者: testing
背景采样时间: 5 秒	单次采样时间: 5 秒	结果类型: 体积(V)	

样品材质: 1.6+0.1	样品材质折射率: 1.6	样品材质吸收率: 0.1	分散介质: water
分散介质折射率: 1.333	分析模式: 通用模式	分析范围(μm): 0.1 ~ 750	遮光率(%): 10.29

D10 (μm): 23.662	D25 (μm): 30.762	D50 (μm): 41.491	D75 (μm): 55.898
D90 (μm): 72.384	D97 (μm): 92.549	Span: 1.174	D(3,2) (μm): 37.692
D(4,3) (μm): 45.190	一致性: 0.359	体积比表面积(sq. m/c. c.): 0.159	重量比表面积(m²/kg): 159.185

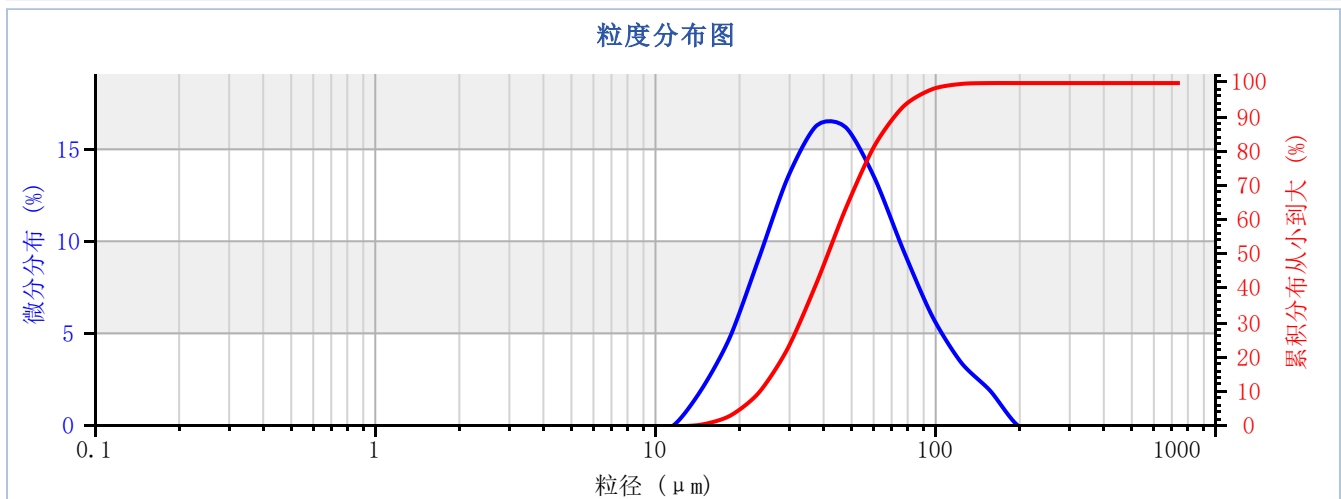

粒径 (μm)	微分 (%)	累积 (%)	粒径 (μm)	微分 (%)	累积 (%)	粒径 (μm)	微分 (%)	累积 (%)	粒径 (μm)	微分 (%)	累积 (%)
0.100			1.075	0.00	0.00	11.565	0.00	0.00	124.370	1.53	99.76
0.127	0.00	0.00	1.364	0.00	0.00	14.666	0.48	0.48	157.715	0.24	100.00
0.161	0.00	0.00	1.729	0.00	0.00	18.598	2.58	3.06	200.000	0.00	100.00
0.204	0.00	0.00	2.193	0.00	0.00	23.584	6.76	9.82	253.620	0.00	100.00
0.259	0.00	0.00	2.781	0.00	0.00	29.907	12.91	22.73	321.620	0.00	100.00
0.328	0.00	0.00	3.527	0.00	0.00	37.925	19.13	41.86	407.850	0.00	100.00
0.416	0.00	0.00	4.472	0.00	0.00	48.094	21.52	63.38	517.200	0.00	100.00
0.527	0.00	0.00	5.671	0.00	0.00	60.988	18.35	81.73	655.868	0.00	100.00
0.669	0.00	0.00	7.192	0.00	0.00	77.339	11.46	93.19	750.000	0.00	100.00
0.848	0.00	0.00	9.120	0.00	0.00	98.075	5.03	98.23			

备注 刚玉.p9m文件, 10条记录的平均结果