


样品名称: 刚玉(平均结果)	SOP名称:	测量时间: 2023/8/23 12:34:55	样品编号: 400
测试者: Test	背景采样时间: 5 秒	单次采样时间: 5 秒	结果类型: 体积(V)

样品材质: 1.6+0.1i	样品材质折射率: 1.6	样品材质吸收率: 0.1	分散介质: 水
分散介质折射率: 1.333	分析模式: 通用模式	遮光率(%): 11.49	分析范围(μm): 0.1 ~ 1000

D10 (μm): 26.237	D25 (μm): 34.073	D50 (μm): 44.837	D75 (μm): 58.208
D90 (μm): 73.093	D97 (μm): 90.666	D(3,2) (μm): 41.048	D(4,3) (μm): 47.667
Span: 1.045	一致性: 0.317	体积比表面积(sq. m/c. c.): 0.146	重量比表面积(m²/kg): 146.172

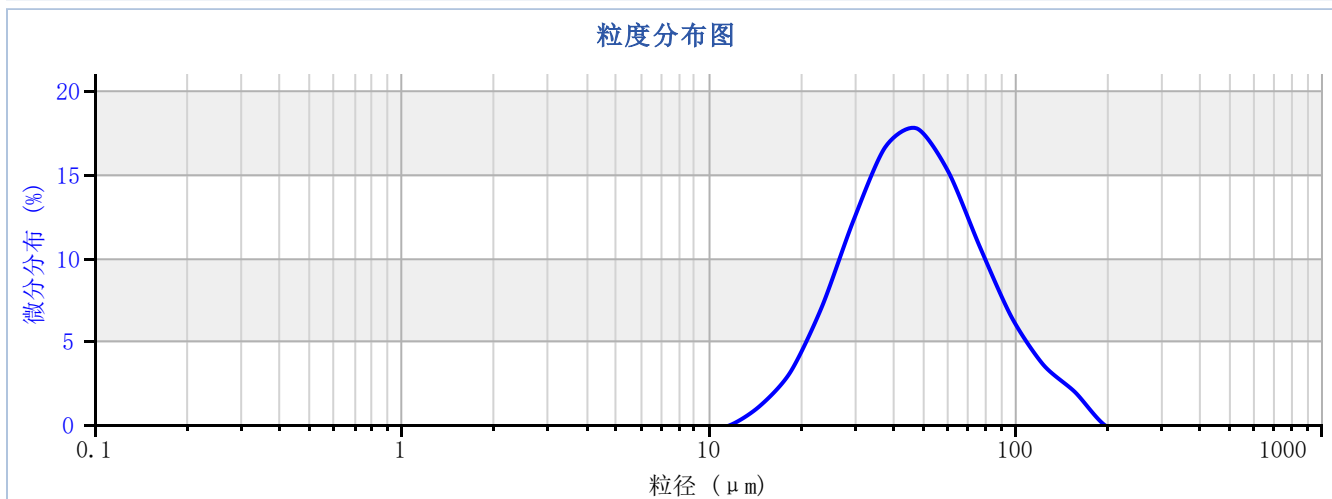

粒径 (μm)	微分 (%)	累积 (%)	粒径 (μm)	微分 (%)	累积 (%)	粒径 (μm)	微分 (%)	累积 (%)	粒径 (μm)	微分 (%)	累积 (%)
0.100			1.075	0.00	0.00	11.565	0.00	0.00	124.370	1.13	99.95
0.127	0.00	0.00	1.364	0.00	0.00	14.666	0.22	0.22	157.715	0.05	100.00
0.161	0.00	0.00	1.729	0.00	0.00	18.598	1.42	1.64	200.000	0.00	100.00
0.204	0.00	0.00	2.193	0.00	0.00	23.584	4.12	5.76	253.620	0.00	100.00
0.259	0.00	0.00	2.781	0.00	0.00	29.907	9.45	15.21	321.620	0.00	100.00
0.328	0.00	0.00	3.527	0.00	0.00	37.925	17.83	33.04	407.850	0.00	100.00
0.416	0.00	0.00	4.472	0.00	0.00	48.094	24.06	57.10	517.200	0.00	100.00
0.527	0.00	0.00	5.671	0.00	0.00	60.988	22.27	79.37	655.870	0.00	100.00
0.669	0.00	0.00	7.192	0.00	0.00	77.339	13.94	93.31	831.710	0.00	100.00
0.848	0.00	0.00	9.120	0.00	0.00	98.075	5.51	98.82	1000.000	0.00	100.00

备注 刚玉.l6m文件, 4条记录的平均结果