


样品名称: 刚玉(平均结果)	测量时间: 2022/8/29 12:41:11	样品编号: BFA320#	测试者: testing
背景采样时间: 5 秒	单次采样时间: 5 秒	结果类型: 体积(V)	

样品材质: 1.6+0.1	样品材质折射率: 1.6	样品材质吸收率: 0.1	分散介质: water
分散介质折射率: 1.333	分析模式: 通用模式	分析范围(μm): 0.1 ~ 750	遮光率(%): 10.17

D10 (μm): 25.398	D25 (μm): 32.869	D50 (μm): 43.475	D75 (μm): 56.785
D90 (μm): 71.663	D97 (μm): 89.686	Span: 1.064	D(3,2) (μm): 39.866
D(4,3) (μm): 46.426	一致性: 0.318	体积比表面积(sq. m/c. c.): 0.151	重量比表面积(m²/kg): 150.504

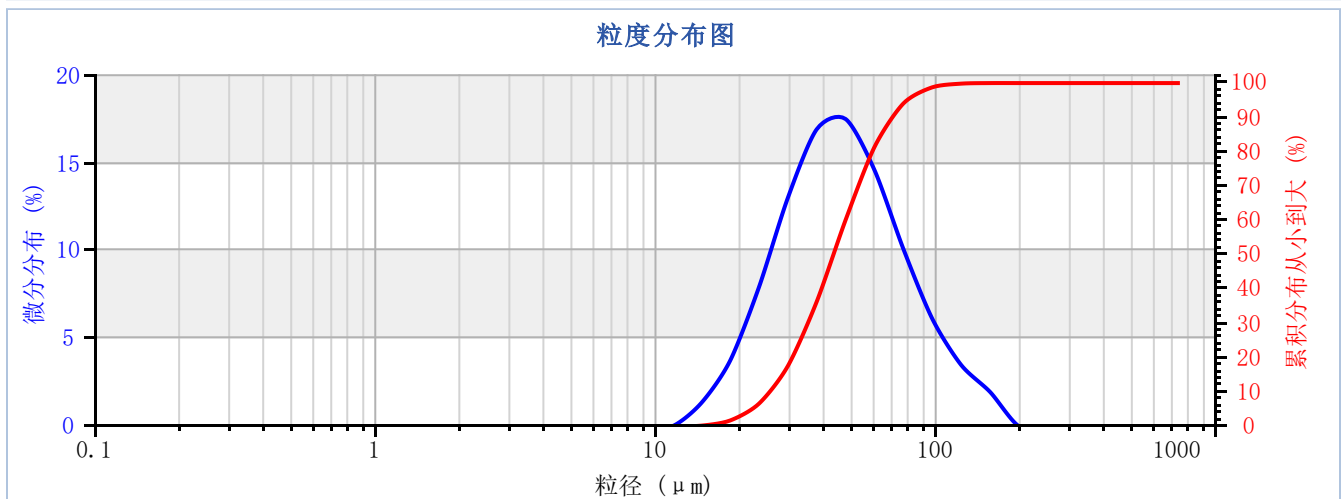

粒径(μm)	微分(%)	累积(%)	粒径(μm)	微分(%)	累积(%)	粒径(μm)	微分(%)	累积(%)	粒径(μm)	微分(%)	累积(%)
0.100			1.075	0.00	0.00	11.565	0.00	0.00	124.370	1.07	99.84
0.127	0.00	0.00	1.364	0.00	0.00	14.666	0.19	0.19	157.715	0.16	100.00
0.161	0.00	0.00	1.729	0.00	0.00	18.598	1.49	1.68	200.000	0.00	100.00
0.204	0.00	0.00	2.193	0.00	0.00	23.584	4.90	6.58	253.620	0.00	100.00
0.259	0.00	0.00	2.781	0.00	0.00	29.907	10.95	17.54	321.620	0.00	100.00
0.328	0.00	0.00	3.527	0.00	0.00	37.925	18.77	36.31	407.850	0.00	100.00
0.416	0.00	0.00	4.472	0.00	0.00	48.094	23.82	60.12	517.200	0.00	100.00
0.527	0.00	0.00	5.671	0.00	0.00	60.988	21.27	81.39	655.868	0.00	100.00
0.669	0.00	0.00	7.192	0.00	0.00	77.339	12.67	94.07	750.000	0.00	100.00
0.848	0.00	0.00	9.120	0.00	0.00	98.075	4.70	98.77			

备注 刚玉.p9m文件, 10条记录的平均结果