


样品名称: 刚玉(平均结果)	测量时间: 2022/8/29 12:46:12	样品编号: BFA280#	测试者: testing
背景采样时间: 5 秒	单次采样时间: 5 秒	结果类型: 体积(V)	

样品材质: 1.6+0.1	样品材质折射率: 1.6	样品材质吸收率: 0.1	分散介质: water
分散介质折射率: 1.333	分析模式: 通用模式	分析范围(μm): 0.1 ~ 750	遮光率(%): 10.54

D10(μm): 28.449	D25(μm): 36.010	D50(μm): 46.241	D75(μm): 58.663
D90(μm): 72.560	D97(μm): 88.730	Span: 0.954	D(3,2)(μm): 42.901
D(4,3)(μm): 48.631	一致性: 0.293	体积比表面积(sq.m/c.c.): 0.140	重量比表面积(m²/kg): 139.856

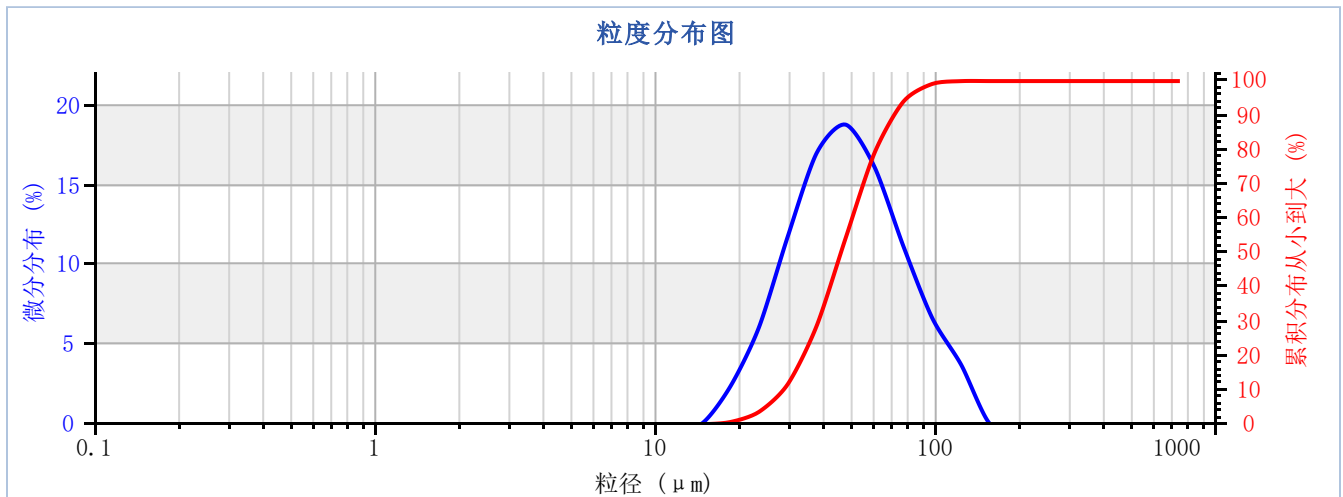

粒径(μm)	微分(%)	累积(%)	粒径(μm)	微分(%)	累积(%)	粒径(μm)	微分(%)	累积(%)	粒径(μm)	微分(%)	累积(%)
0.100			1.075	0.00	0.00	11.565	0.00	0.00	124.370	0.81	99.99
0.127	0.00	0.00	1.364	0.00	0.00	14.666	0.01	0.01	157.715	0.01	100.00
0.161	0.00	0.00	1.729	0.00	0.00	18.598	0.63	0.64	200.000	0.00	100.00
0.204	0.00	0.00	2.193	0.00	0.00	23.584	2.96	3.61	253.620	0.00	100.00
0.259	0.00	0.00	2.781	0.00	0.00	29.907	8.10	11.70	321.620	0.00	100.00
0.328	0.00	0.00	3.527	0.00	0.00	37.925	17.01	28.71	407.850	0.00	100.00
0.416	0.00	0.00	4.472	0.00	0.00	48.094	25.51	54.22	517.200	0.00	100.00
0.527	0.00	0.00	5.671	0.00	0.00	60.988	24.85	79.06	655.868	0.00	100.00
0.669	0.00	0.00	7.192	0.00	0.00	77.339	14.95	94.02	750.000	0.00	100.00
0.848	0.00	0.00	9.120	0.00	0.00	98.075	5.16	99.18			

备注 刚玉.p9m文件, 10条记录的平均结果